




Asfaltos ChovA, S.A.
CTRA. TAVERNES-LIRIA, km. 4,3
46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA
(Valencia) - ESPAÑA
TEL. 962 822 150
FAX 962 823 661
e-mail: chova@chova.com

POLITABER-PARKING

LÁMINA DE BETÚN MODIFICADO
CON ELASTÓMERO (SBS)
LÁMINA ELASTOMÉRICA ANTIPUNZONANTE

FICHA TÉCNICA Nº 37610 - REVISIÓN 4/03
ESTA REVISIÓN ANULA TODA ANTERIOR

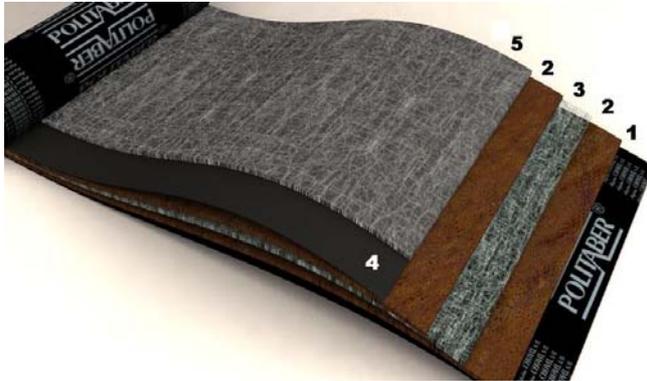

5. ANTIPUNZONANTE. Mat de Poliéster
4. BANDA SOLAPO. Film de plástico
3. ARMADURA. Fieltro de Poliéster
2. MÁSTICO. **POLITABER** - betún SBS
1. ANTIADHERENTE. Film de plástico

DESCRIPCIÓN.

Lámina de betún asfáltico modificado con elastómero SBS, de superficie no protegida, con armadura de fieltro no tejido de poliéster de 160 g/m², recubierta en ambas caras con mástico **POLITABER**, y acabada con mat de poliéster en la cara exterior y con plástico en la interior como material antiadherente. Posee una banda lateral sin poliéster, de unos 12 cm, para facilitar el solapo.

DATOS TÉCNICOS.

RECUBRIMIENTO BITUMINOSO.

Mástico con base de betunes asfálticos de penetración modificados con elastómero sintético SBS que les proporciona una gran elasticidad incluso a bajas temperaturas y unas extraordinarias propiedades de alargamiento-recuperación. De características:

Punto de Reblandecimiento. (A y B)	120 °C mínimo
Penetración.(25 °C, 5 s, 100 g.)	25-50 1/10 mm
Alargamiento y recuperación elástica	90 % mínimo

ARMADURA.

Fieltro no tejido de poliéster de 160 g/m²

TERMINACIÓN.

Antipunzonante. Mat de poliéster de aproximadamente 150 g/m²
Antiadherente. Plástico en la cara interior.

CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMINA.

Masa de la lámina (kg/m ²)	5,0
Resistencia a la tracción: (N/5 cm.) Longitudinal	750
(N/5 cm.) Transversal	600
Alargamiento a la rotura. Mínimo (%)	30
Resistencia al punzonamiento estático. (kg)	> 35
Plegabilidad. Al doblar a 180° sobre mandril de 30 mm, a - 15 °C	NO ROMPE
Fluencia a 100 °C 2 h	NO FLUYE
Dimensiones del rollo. Longitud x Ancho (m.)	8 x 1
Designación UNE.	LBM(SBS)-48-FP

ESTE PRODUCTO CUMPLE LA NORMA UNE 104242/ Parte-1. PRODUCTO HOMOLOGADO Y CON MARCA AENOR

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y a los valores proporcionados por los laboratorios externos en las determinaciones necesarias para la homologación y certificación. Este producto mantendrá estas características como promedio. **Asfaltos ChovA, S.A.** se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de **Asfaltos ChovA** se limita a la calidad del producto.

En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la impermeabilización especificados en las normas aplicables, tanto en composición de las membranas como en la realización de las mismas.

Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.